



| En utmärkt lösning vid renovering och ombyggnad |

SCHÖNOX CLS är en snabbhärdande grov avjämningsmassa med trögflytande egenskaper för att underlätta t ex fallbyggnad. Den är också en problemlösare vid renovering och ombyggnad, vid de tillfällen då det finns flera slags underlag. Även där man inte vill avlägsna den tidigare beläggningen, t ex trägolv, betong eller klinkers. Det är där SCHÖNOX CLS läggs i flytande konstruktion.


Den flytande konstruktionen rekommenderas för kvadratiska/rektangulära ytor upp till ca 20 m². Avjämna med minst 30 mm SCHÖNOX CLS på ett avskiljande skikt, utan vidhäftning mot befintlig beläggning/underlag. Det förutsätter att det inte förekommer fukt och att underlaget är jämnt och bärkraftigt.



| Flytande golv med SCHÖNOX CLS

Arbetsbeskrivning |

- Se till att underlaget är jämnt och bärkraftigt.
- Applicera en expansionslist runt väggar och på alla vertikala delar. Det är viktigt att ha rörelseutrymme mot fasta installationer.
- Lägg ner PE-folie eller liknande på golvet med överlappning i skarvarna (200 mm). Se till att PE-folien ligger väl an mot underlaget. Vik upp PE-folien (50-100 mm) på väggarna och på alla vertikala delar så som rör genomföringar, pelare osv. Det är viktigt att inte avjämningsmassan flyter ner under PE-folien och får vidhäftning mot befintligt underlag.
- Lägg ner armeringsnät på PE-folien med ca en maskvidds överlappning. Anpassa armeringsnätet så det inte bygger för mycket i skarvarna. Dörröppningar eller liknande ska avdelas med avstängningslist.
- Använd självhäftande nivåpinnar, så att minsta skiktjocklek (30 mm) med SCHÖNOX CLS som flytande golv uppfylls.
- Ytbeläggning kan ske efter ca 3 dagar och senast efter 7 dagar. Den angivna torktiden förutsätter ca +20°C, 50% RF och bra ventilation i lokalen. Beläggs inte konstruktionen inom 7 dagar ska golvet täckas med plastfolie eller primas för att undvika kantresning.

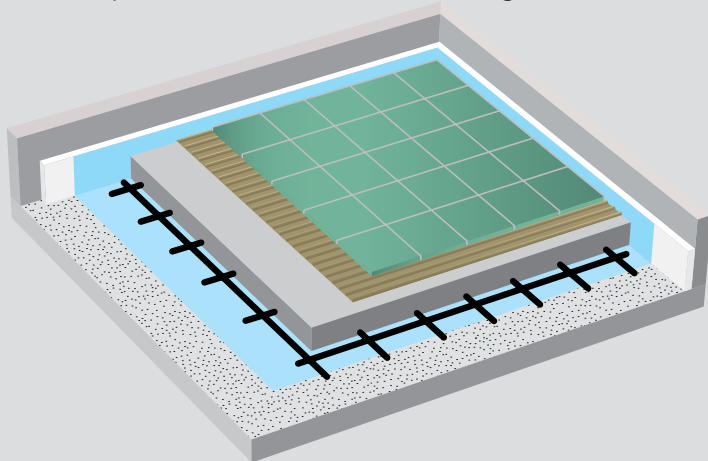


Tillbehör som används i konstruktionen:

- Armeringsnät N4150 (godstjocklek 4 mm och ruta 150 mm) eller likvärdigt
- Åldersbeständig PE folie 0,2 mm
- Nivåpinnar
- Expansionslist / Casco Thermolist / SCHÖNOX Edgestrip

Tekniskdata SCHÖNOX CLS:

Åtgång:	ca 1,9 kg/m ² /mm
Gångbar:	ca 90 minuter
Brukstid vid +20°C:	ca 20 minuter
Beläggningsbar:	ca 1-3 dygn (50 mm)
Skiktjocklek:	5-70 mm

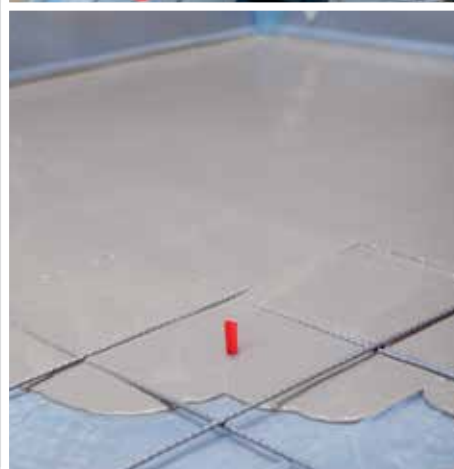

© Sika Sverige AB / TA / MS / 2017:10